

ALTHOLZ- EFFEKT



CLOU[®]

Möbel aus Altholz sind Trend





Bei Gastronomie-Einrichtungen und im Ladenbau liegt der Altholz-Look voll im Trend, denn die ausdrucksstarke Holzoberfläche verbreitet eine besondere Wärme und Gemütlichkeit. Die raue Optik wird deshalb auch bei modernen Wohnungseinrichtungen immer beliebter. Bänke, Tische, Zimmertüren, Wandvertäfelungen, Küchenfronten, Sideboards – es gibt vielzählige Anwendungen für den Altholzstil, der sich auch ideal als Kontrast mit anderen modernen Werkstoffen kombinieren lässt.



Nadelholzbeize Edition Altholzeffekt

Altholz ist nicht gerade einfach und günstig zu beschaffen. Doch mit CLOU Nadelholzbeize in der neuen Farbkollektion „Altholzeffekt“ lässt sich auch neues Holz in eine natürlich gealterte Holzoptik umgestalten.

Die 10 neuen Standardfarbtöne bewirken einen einfachen Altholzeffekt, der mit einer gleichmäßigen Färbung eine Verwitterung, Vergrauung oder Alterung des Holzes nachstellt.

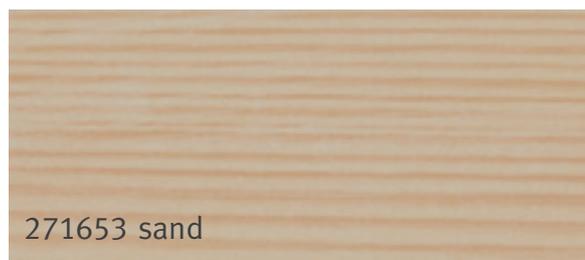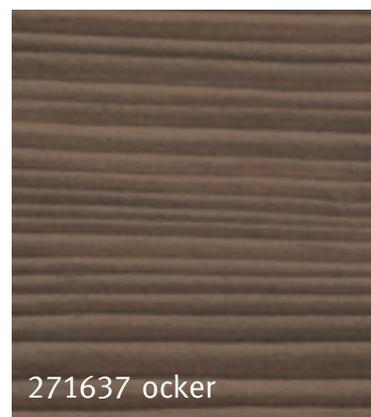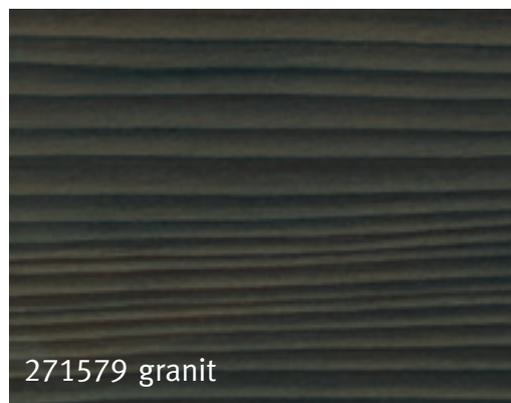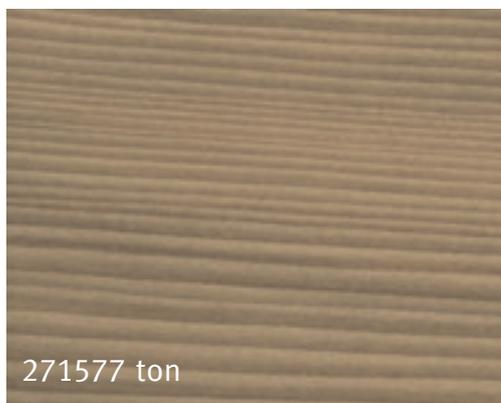

Einen besonders tiefen Effekt erzielt man auf strukturierten Oberflächen mit nachstehendem Systemaufbau. Damit lässt sich herkömmliches Fichtenholz in wenigen einfachen Schritten in wertvolles Altholz verwandeln.

Schritt für Schritt zum Altholzeffekt

Für den Altholzeffekt ist die Verwendung von Fichtenholz besonders geeignet.

Schritt 1: Vorbehandlung

Die Vorbehandlung des Holzes ist besonders wichtig, um eine charakteristische, strukturierte Altholzfläche zu erzielen. Dazu das Holz stark bürsten. Besonders harte Jahresringe nach dem Bürsten mit Schleifschwamm Körnung 120 nachschleifen.




Schritt 2: Weißer Grundton

Der weiße Grundton fördert die Betonung des Positiveffektes und imitiert die Vergrauung in der Vertiefung der Fläche.

CLOU Nadelholzbeize 27401 weiß oder 271636 kalkstein einmal satt auftragen (Düse 1,8 mm bei 2,0–3,0 bar Spritzdruck).

Schritt 3: Überschuss abnehmen

Sofort nach dem Spritzauftrag den Überschuss mit einem Vertreiberpinsel abziehen, um das Weiß von den harten Jahresringen abzunehmen und die Vertiefungen zu sättigen.

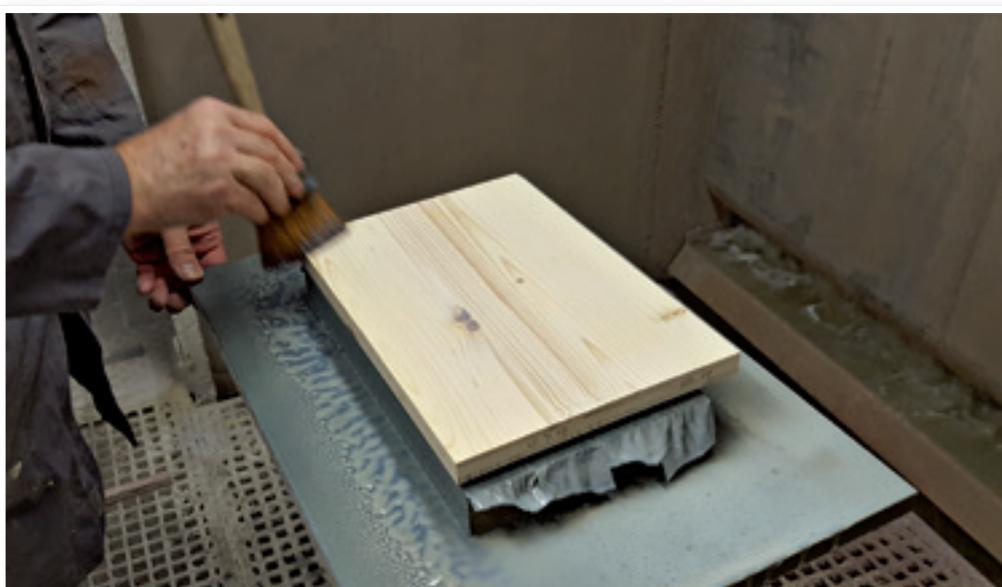


Schritt 4: Dunkler Hauptfarbton

Der Hauptfarbton soll insbesondere die harten Jahresringe betonen.

Auf die noch feuchte weiße Fläche CLOU Nadelholzbeize im ausgewählten Farbton mit etwas größerem Abstand zur Oberfläche und mit erhöhtem Druck (Düse 1,2–1,5 mm bei 4,0–4,5 bar Spritzdruck) senkrecht mit wenig Materialauftrag 1–2 x auftragen.

Schöne kontrastreiche Effekte erzielt man z. B. mit den Farbtönen 27412 oder 27413.

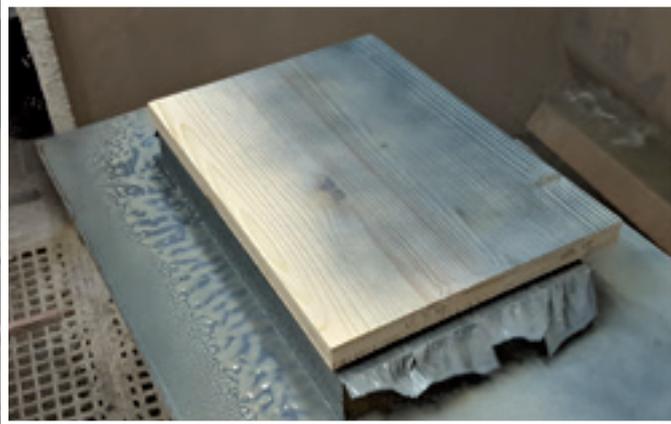

Der Positiveffekt benötigt ca. 6 Stunden bis zur endgültigen Entwicklung.

Schritt 5: Lacküberzug

Folgender Lackaufbau ermöglicht Flächen mit höchster Strapazierfähigkeit, Brillanz und Anfeuerung der Beize:

-  1 x CLOUCRYL glänzend oder seidenmatt zu 30 % verdünnt mit DD-Verdünnung 29 auftragen (2 x gegenläufig lackieren)
-  1 Stunde Trocknung
-  1 x CLOUCRYL glänzend oder seidenmatt zu 30 % verdünnt mit DD-Verdünnung 29 auftragen (2 x gegenläufig lackieren)
-  3–4 Stunden Trocknung, danach leichter Glätteschliff mit Schleifvlies
-  1 x CLOUCRYL Supermattlack auftragen (2 x gegenläufig lackieren)

Aufgrund der fehlenden Zwischenschliffe in den Vertiefungen muss der komplette Lackaufbau innerhalb von 24 Stunden erfolgen, da es sonst zu Haftungsproblemen kommen kann.

Besondere Hinweise

- ! Der erzielte Effekt ist stark abhängig von der Auftragsmenge des Hauptfarbtones. Bei einer zu großen Auftragsmenge geht die Tiefe verloren und der Positiveffekt verschwimmt. Daher ist es wichtig, immer ein Beizmuster anzulegen.
- ! Der abschließende Lacküberzug beeinflusst den Farbcharakter.
- ! Flächen von mehr als 1 m² zu zweit bearbeiten.

**Haben Sie Fragen zu dem neuen CLOU Altholzeffekt?
Dann fordern Sie hier weitere Informationen an.**

Firma

Name

Straße

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Zutreffendes bitte ankreuzen:

- Ich bin an dem CLOU Altholzeffekt interessiert und bitte um eine Produktvorführung.
- Schicken Sie mir das Technische Merkblatt zu CLOU Nadelholzbeize.

Senden Sie Ihre Antwort an die Faxnummer 069 89007-143

Wenn Lack auf Holz trifft: CLOU.
Unsere Kompetenz für Ihr Handwerk. Seit 100 Jahren.

CLOU[®]